

JIS A 1211		CBR試験(室内貫入試験)						報告用紙		
調査名: 第二種改良土				試験日時: 令和3年8月2日						
備考:				立会者:						
養生:				試験者: 渡辺 励						
供試体の採取法、及び準備状態: プラント採取 7日間養生				試験条件: 水浸 ・非水浸						
I. 供試体の採取										
モールド NO.	6			含 水 比 の 測 定						
(湿潤試料+モールド)重量g	12201.4			湿潤試料重量+容器重量 WW	2019.8g					
モールド重量g	8573.5			乾燥試料重量+容器重量 DW	1669.4g					
湿潤試料重量g	3627.9			水の重量 Ww	350.4g					
モールド体積 V cm³	2208			容器重量 TW	460g					
湿潤密度 γ_t g/cm³	1.64			乾土の重量 Ws	1209.4g					
乾燥密度 γ_d g/cm³	1.27			含水比 $w = Ww/Ws \times 100 = 28.97\%$						
			固形分 $ss = Ws/(Ww+Ws) \times 100 = 77.54\%$							
II. 吸水膨張試験 供試体の初めの高さ12.5cm										
吸 水 時 間 hr	1	2	4	8	24	48	72	96		
膨 張 量 mm										
膨 張 比 %										
III. 吸水後の供試体の乾燥密度 γ'_d および含水比 ω' ※										
試料+モールド g	湿潤重量 g	膨張比 re%	供試体体積 $V(1+re/100)$ cm³	γ'_t g/cm³	γ'_d g/cm³	ω' %				
$\gamma'_d = \frac{100rd}{100+re} \quad \omega' = \frac{\gamma'_t(100+re)}{rd} - 100 = 100 \left(\frac{\gamma'_t}{\gamma'_d} - 1 \right)$										
IV. 貫入試験 ピストン断面積 : 19.625 cm²										
貫入量 mm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	7.5	10.0	12.5
荷重読み kg	23	53	82	112	137	163	254	364	469	—
V. 供試体表面より約3cm貫入部の含水比 ※										
$\begin{array}{ccc} WW & & DW \\ DW & & TW \\ Ww & & W's \end{array}$ $\omega = \frac{Ww}{W's} \times 100 \quad ss = \frac{DW}{W's} \times 100$										
VI. C B R										
標準荷重	2030 kg									
貫入強度	253.71 kg/cm²									
C B R	12.49 %									
(注) ※印は非水浸試験の場合は除く。										

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和3年8月2日


試験者名： 渡辺 励

1.試験結果

貫入量	ゲージの読み			貫入強度	備考
(mm)	左	右	平均	(kg/cm ²)	
0.5	2.5	3.0	2.75	23.25	
1.0	6.0	6.5	6.25	52.85	
1.5	9.5	10.0	9.75	82.45	
2.0	13.0	13.5	13.25	112.05	
2.5	16.0	16.5	16.25	137.42	
3.0	19.0	19.5	19.25	162.79	
5.0	29.5	30.5	30.00	253.71	
7.5	42.5	43.5	43.00	363.65	
10.0	55.0	56.0	55.50	469.36	
12.5	—	—	—	—	

CBR=2.5mm(貫入強度)÷1370×100(%)= 10.03

CBR=5.0mm(貫入強度)÷2030×100(%)= 12.49

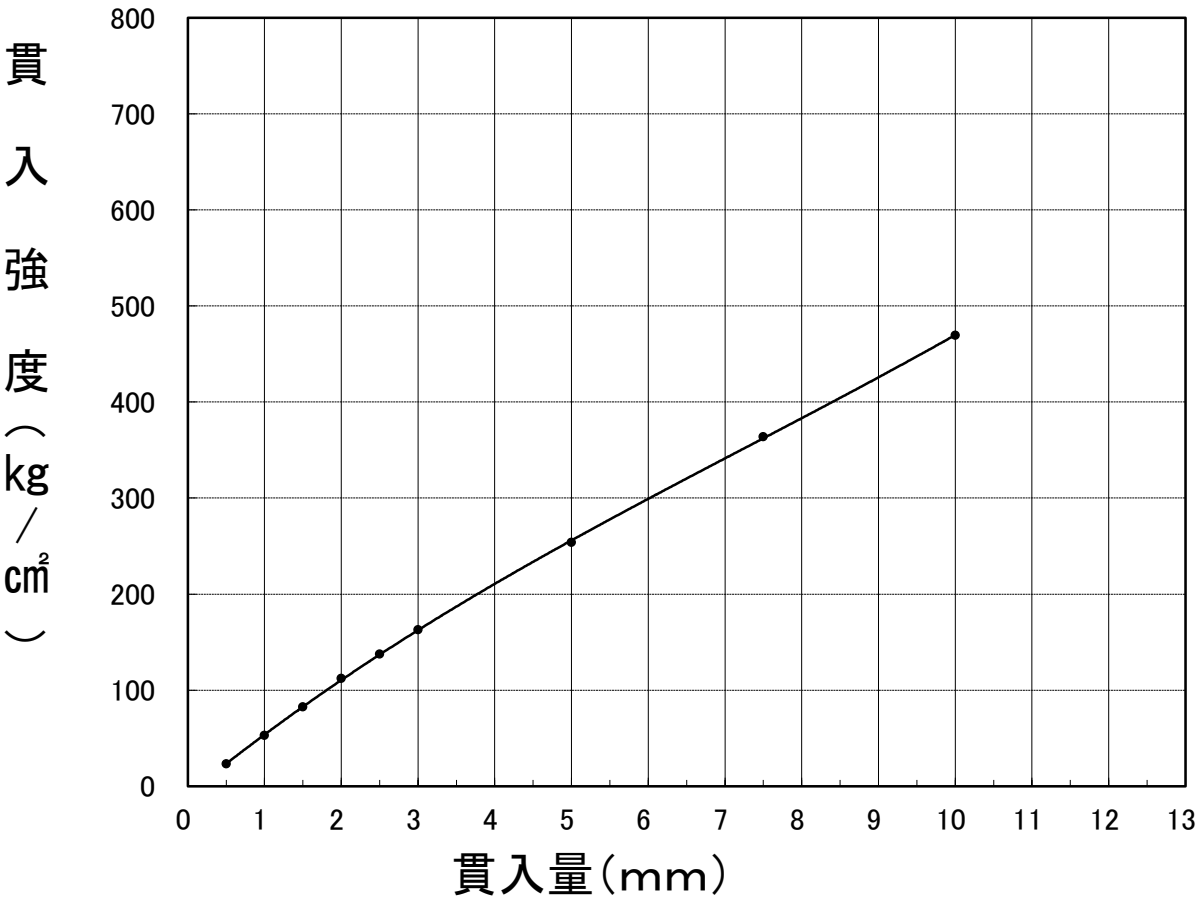

2.	5.0mm貫入強度	253.71	kg/cm ²
3.	CBR	12.49	%

粒度分布測定

NO.3

試験名： 第二種改良土

試験日： 令和3年8月2日

試験者名： 渡辺 励

1.試験結果

目開き(mm)	a.篩+土(g)	b.篩(g)	c.土(g)	百分率(%)	累積率(%)
40.0	555.0	555.0	0.0	0.00	100.00
37.5	542.7	542.7	0.0	0.00	100.00
31.5	528.2	528.2	0.0	0.00	100.00
19.0	545.4	545.4	0.0	0.00	100.00
13.2	574.4	574.4	0.0	0.00	100.00
9.5	745.2	543.8	201.4	13.81	86.19
6.7	704.5	479.5	225.0	15.43	70.76
4.75	940.6	529.4	411.2	28.19	42.57
2.36	941.3	491.2	450.1	30.86	11.71
1.180	579.1	465.4	113.7	7.80	3.91
0.425	398.6	351.7	46.9	3.22	0.70
0.075	320.9	310.7	10.2	0.70	0.00
0.0	348.2	348.2	0.0	0.00	0.00
合計	—	—	1458.5	100	100

(注)百分率C÷合計×100%

累積百分率＝小計からの累

2.粒度分布曲線

